

# Skalflex Armeringsystem

Holdbar udbedring af sætningsrevner



## Produktinformation

### Produktgenskaber

Skalflex Armeringsystem er udviklet specielt til udbedring og armering af sætningsrevner i murværk. Systemet består af Skalflex Armérstål (rustfrit Tentorstål) og Skalflex Multipuds®.

### Klargøring af underlag

Før udbedring af sætningsrevner er det særdeles vigtigt, at muren er fast og strukturelt sund. Alt løstsiddende puds og tegl skal fjernes. Løse fuger skæres ud og skal efterfølgende fuges om.

Bemærk: Der kan være sætninger i husets fundament, som nødvendigvis gør understøbning af fundamentet. Derfor bør årsagen til sætningsrevner altid undersøges.

### Opblanding

Skalflex Multipuds blandes i forholdet 3,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg Multipuds. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og let bearbejdelig. Færdigblandet Multipuds® skal anvendes inden for 2 timer.

### Udførelse

Der skæres fuger ud på begge sider af sætningsrevnen i modsatgående fuger i hele revnens længde. Ved vandrette sætningsrevner skæres lodrette fuger for hver 20 cm uden hensyntagen til forbandtet. Ved lodrette sætningsrevner skæres vandrette fuger i hver 3. fuge. Fugerne skal være ca. 4 cm dybe og gå min. 40 cm på hver side af sætningsrevnen. Murstøvet fjernes, og muren forvandes.

Skalflex Multipuds® trykkes ind i fugen i ca. 1 cm tykkelse. Armérstålet trykkes godt ind i den våde puds, og fugen efterfyldes helt med Skalflex Multipuds®, som komprimeres.

Ved pudset overflade: Den fyldte fuge filtses med svamp. Ved blank mur: Når Skalflex Multipuds® er tør, ruhugges fugens overflade let med fladjern. Der efterfyldes med eksisterende fugemørtel.

### Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

### Efterbehandling

Efterfølgende facadearbejde kan opstartes efter min. 28 døgn.

## Teknisk data

Opblanding: 3,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg Skalflex Multipuds®  
Forbrug: 10 stk. Skalflex Armérstål á 80 cm pr. 20 kg Skalflex Multipuds®  
Døgntemp.: Min. +5°C  
Hærdeperiode: Min. 28 døgn v/+20°C  
Opbevaring: Tørt og frostfrit

## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · [kundeservice@dk.sika.com](mailto:kundeservice@dk.sika.com) · [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk)

# Skalflex Armeringssystem

## Sådan gør du




1 En sætningsrevne sikres i modsat retning af selve revnen. Vandrette sætningsrevner sikres på lodret led for hver 20 cm. Lodrette sætningsrevner sikres på vandret led i hver 3. fuge.



2 Med vinkelsliber skæres fugen ud i ca. 4 cm dybde, ca. 40 cm på hver side af revnen. De udskårne fuger skylles rene for murstøv.



3 Skalflex Multipuds® trykkes ind i fugen i ca. 10 mm tykkelse.

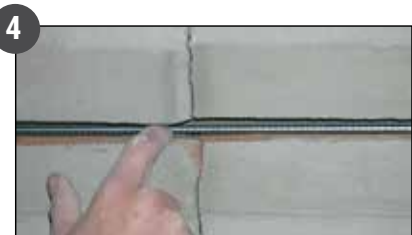

4 Skalflex Armérstål trykkes godt ind i den våde puds.



5 Fugen efterfyldes med Skalflex Multipuds®, mørtlen trykkes og komprimeres.



6 De resterende revner fyldes med Skalflex Multipuds®, og der filtses med let fugtig svamp eller fuges som beskrevet.



### FARE

- H315 Forårsager hudirritation.
- H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- P261 Undgå indånding af støv
- P264 Vask hænder og eksponeret hud grundigt efter brug.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
- P305+P351+P338  
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.  
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chrom er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.

Oplysningspligtige indholdsstoffer: Portland cement grå, Calciumhydroxid.

Mal-kode: 00-4 (1993)  
PR-nr. 1236040  
UFI-kode: SKA0-P04W-V001-6GDH

CE

Skalflex  
Industrivej 20B  
DK-8800 Viborg  
07  
DoP 732

EN 998-1  
Skalflex Multipuds  
(GP-mørtel)

Brandklasse: A1



Skalflex Multipuds®  
20 kg, DR-nr. 5344208



Skalflex Armérstål á 80 cm, Ø 6 mm  
10 stk, DB-nr.: 5124341

Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk